TAFF®-C

各種評価データ



輸送テスト結果（ねじ）

※梱包状態で約 3,000km の輸送テスト実施



コンタミ量(pcs.)・サイズ(μm)	M6	M5	M4
5 - 15	397	247	138
15 - 25	79	55	41
25 - 50	36	27	15
50 -100	2	2	1
100 -150	0	0	0
150 -200	0	0	0
合計	514	331	195

→ 輸送時コンタミ抑制が可能



コンタミ抑制効果検証（プレス品）

※当社独自の振動試験にてコンタミ発生を確認

TAFF®-C



トップコートなし



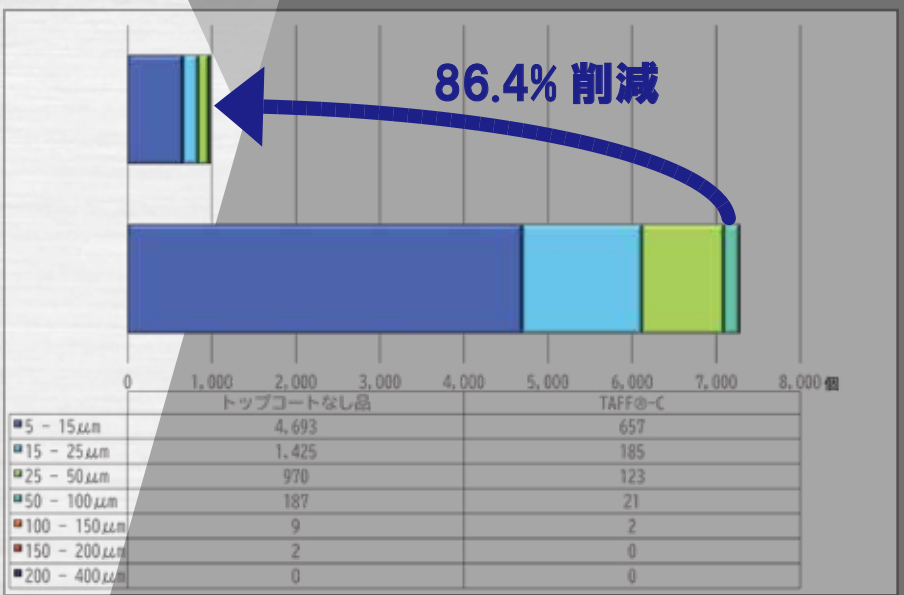

	トップコートなし品	TAFF®-C
5 - 15μm	4,693	657
15 - 25μm	1,425	185
25 - 50μm	970	123
50 - 100μm	187	21
100 - 150μm	9	2
150 - 200μm	2	0
200 - 400μm	0	0

TAFF®-C 各種評価データ



めっき別効果確認結果（ねじ）

※当社独自の振動試験にてコンタミ発生を確認 **すべて効果確認済み**

亜鉛めっき＋三価クロメート





トップコートなし

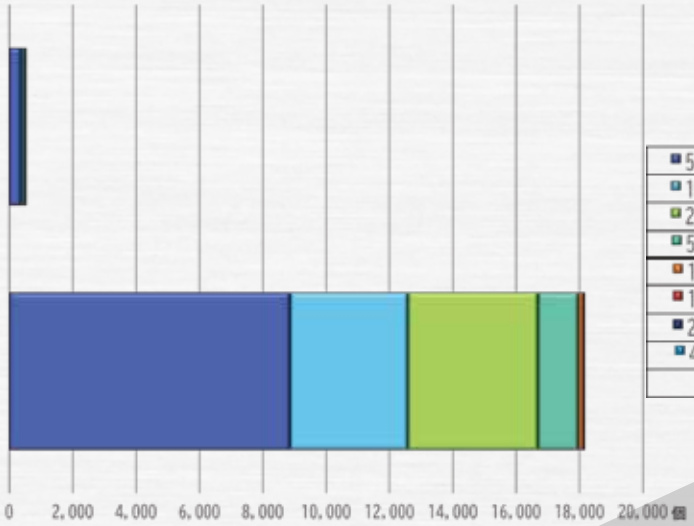

	トップコートなし品	TAFF®-C
5 - 15μm	8,868	389
15 - 25μm	3,725	101
25 - 50μm	4,102	47
50 - 100μm	1,278	8
100 - 150μm	167	0
150 - 200μm	26	0
200 - 400μm	3	0
400 - 600μm	0	0
合計	18,169	545

ニッケルクロムめっき





トップコートなし

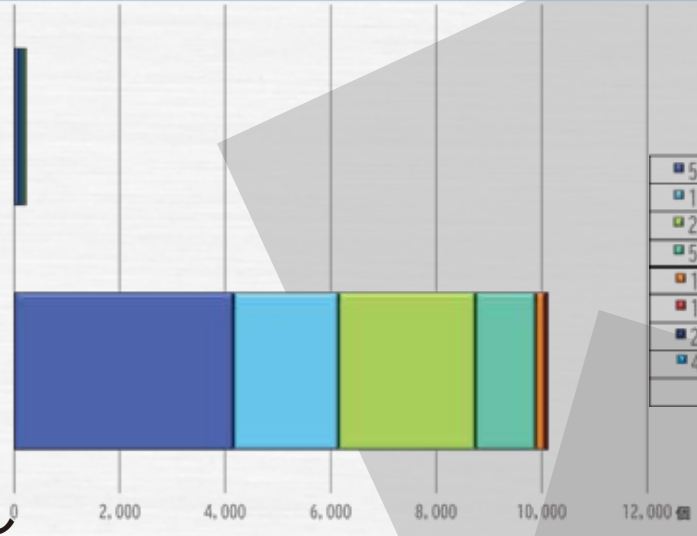

	トップコートなし品	TAFF®-C
5 - 15μm	4,166	112
15 - 25μm	1,993	67
25 - 50μm	2,592	52
50 - 100μm	1,144	1
100 - 150μm	175	0
150 - 200μm	43	0
200 - 400μm	15	0
400 - 600μm	0	0
合計	10,128	232

亜鉛ニッケルめっき



トップコートなし



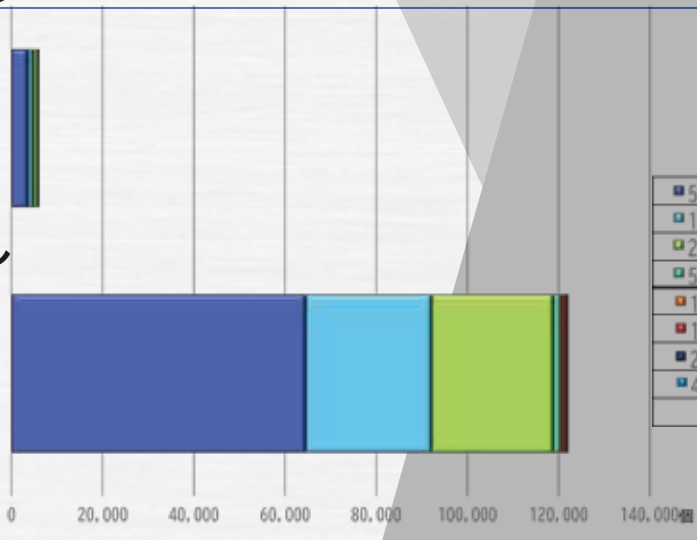

	トップコートなし品	TAFF®-C
5 - 15μm	64,498	3,587
15 - 25μm	27,630	1,226
25 - 50μm	26,609	989
50 - 100μm	1,742	254
100 - 150μm	665	14
150 - 200μm	779	1
200 - 400μm	149	0
400 - 600μm	58	0
合計	122,130	6,071

つなぐ・つたえる・つくりだす
株式会社テクノアソシエ
お問合せ
株式会社テクノアソシエ 製品本部 鋲螺推進部
☎06-6459-2115 FAX 06-6459-2192
byora47@technoassocie.co.jp